	PESO ESPECIFICO MAXIMO TEORICO DE LA MEZCLA ASFALTICA (RICE)	Código:	FLB-017
		Versión:	1
		Fecha:	10-ene-22

EMPRESA: VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO

OBRA: **INFORME No**

DESCRIPCIÓN: DISEÑO DE M.D.C.19 + C.A NORMALIZADO 60-70 ADITIVADO AL 1% CON PROMOTOR DE ADHERENCIA **MUESTRA No**

FUENTE: MEZCLA LABORATORIO **SOLICITUD No**

FECHA DE TOMA: 28/09/2022 **FECHA DE ENSAY** 28/09/2022

LOCALIZACIÓN: VIASCON

ENSAYO METODO RICE					
NORMA DEL ENSAYO: E - 735					
EQUIPO UTILIZADO: Equipos en Códigos					
PRUEBA No.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
% DE ASFALTO	**4,5**	**5,0**	**5,5**	**6,0**	**6,5**
FRASCO No	1	1	1	1	1
A, gramos	1198,6	1195,5	1190,9	1195	1194,7
B, gramos	1129,9	1124,8	1117,7	1115,7	1112,9
C, gramos	421	421	421	421	421
	2,448	**2,431**	**2,410**	**2,389**	**2,376**


A: **Peso muestra en el aire**

B: **Peso del frasco + material en agua**

C: **Peso del frasco en agua**

Gmm: **Peso especifico maximo teorico medido de la mezcla**

Gmm=A/(A+C-B)

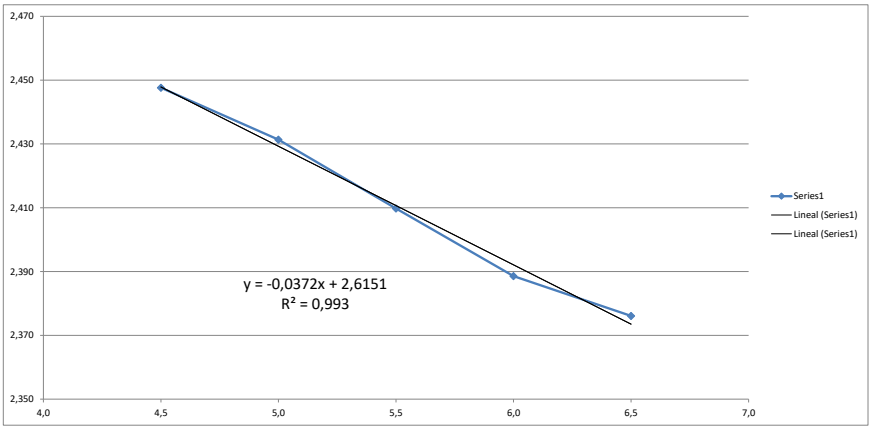

OBSERVACIONES:

JULIO GILL

LABORATORISTA

INGENIERO