Aggregate Sample Report

Material : 461667100000 - AGR FIN N°4 LAV BELLO.
Supplier : -
Supplier Ref No. :
Source :
Grading Specification : 461667100000
Report Text 1 :
Report Text 2 :

Date : 07 Oct 2025
Sample Date From : 01 Sep 2025
Sample Date To : 30 Sep 2025
Plant : PLANTA DE ENSAYOS NOROCCIDENT

% Passing

Sample Date	Sample ID	9.51 mm	4.76 mm	2.38 mm	1.19 mm	600u	300u	150u	75u	FM	SG	Absorp
	Min Pass	100.0	94.0	68.0	37.0	19.0	8.0	3.0				
	Max Pass	100.0	100.0	83.0	50.0	29.0	18.0	10.0				
2025/09/03	17596	100.0	99.0	70.9	41.5	22.1	12.3	5.0	1.0	3.49		1.32
2025/09/04	17600	100.0	98.9	72.7	40.8	23.2	11.7	5.3	1.2	3.47		
2025/09/05	17603	100.0	99.0	68.7	39.4	21.9	11.9	5.0	1.1	3.54		
2025/09/08	17606	100.0	98.8	68.5	40.2	19.9	10.9	4.5	1.4	3.57		
2025/09/09	17609	100.0	98.3	66.6	37.5	19.4	10.7	4.3	1.1	3.63		
2025/09/15	17617	100.0	97.7	65.3	37.4	19.9	11.0	4.6	0.7	3.64		1.13
2025/09/17	17622	100.0	98.5	69.5	39.2	24.3	12.9	5.3	1.3	3.50		
2025/09/22	17632	100.0	94.7	70.7	39.1	16.4	9.4	4.8	2.0	3.65		
2025/09/23	17636	100.0	98.7	71.2	38.1	21.6	10.8	4.6	1.1	3.55		
2025/09/26	17643	100.0	97.4	70.1	39.5	21.5	9.8	4.2	1.0	3.57		
2025/09/29	17645	100.0	96.2	64.3	37.2	21.2	8.3	3.3	0.6	3.70		
2025/09/30	17649	100.0	96.6	60.4	37.0	19.0	10.1	4.3	0.8	3.73		

	9.51 mm	4.76 mm	2.38 mm	1.19 mm	600u	300u	150u	75u	FM
Count	12	12	12	12	12	12	12	12	12
AVG	100.0	97.8	68.2	38.9	20.9	10.8	4.6	1.1	3.59
STDEV	0.0	1.4	3.5	1.5	2.1	1.3	0.6	0.4	0.08
Range Min	100.0	94.7	60.4	37.0	16.4	8.3	3.3	0.6	3.47
Range Max	100.0	99.0	72.7	41.5	24.3	12.9	5.3	2.0	3.73
COV	0.0	1.4	5.1	3.8	10.0	12.0	12.1	33.0	2.33


Approved By :

Daniel Andres Bustamante Certification # :

Aggregate Sample Report

Masa Unitaria Suelta	1560	kg/m3
Masa Unitaria Apisonada	1750	kg/m3
Equivalente de arena	90	%
% Pasa Tamiz 200	0.96	%
Humedad de agregados	5.7	%
Absorción	1.23	%
Densidad Aparente	2749	kg/m3
Sanidad-Sulfato de Sodio	6.10	%
Particulas deleznables	0.00	%
Módulo de finura	3.59	
Particulas Livianas	0.00	%
Azul de metileno	2.00	%
Contenido de Sulfatos (%SO4	0.07	%
P200 x lavado - Masa de tara	0.00	g
P200 x lavado - Masa + muest	755.14	g
P200 x lavado - Tara + Muestr	753.46	g

Average Grading

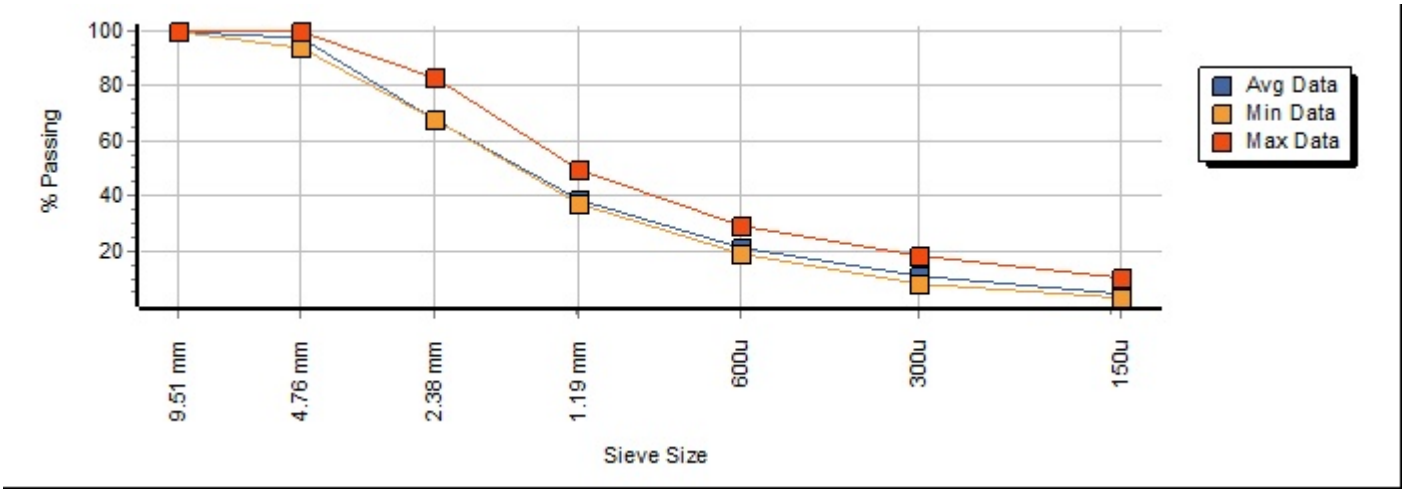


Approved By :


Daniel Andres Bustamante Certification # :

Aggregate Sample Report

Individual Gradings

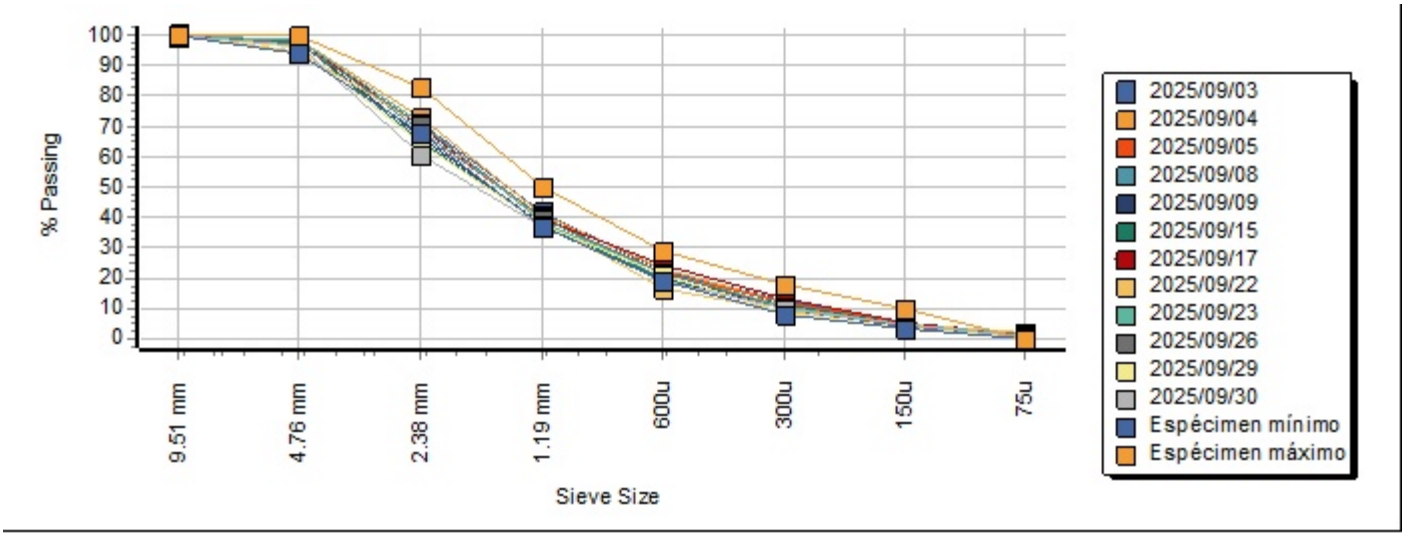

Time Line

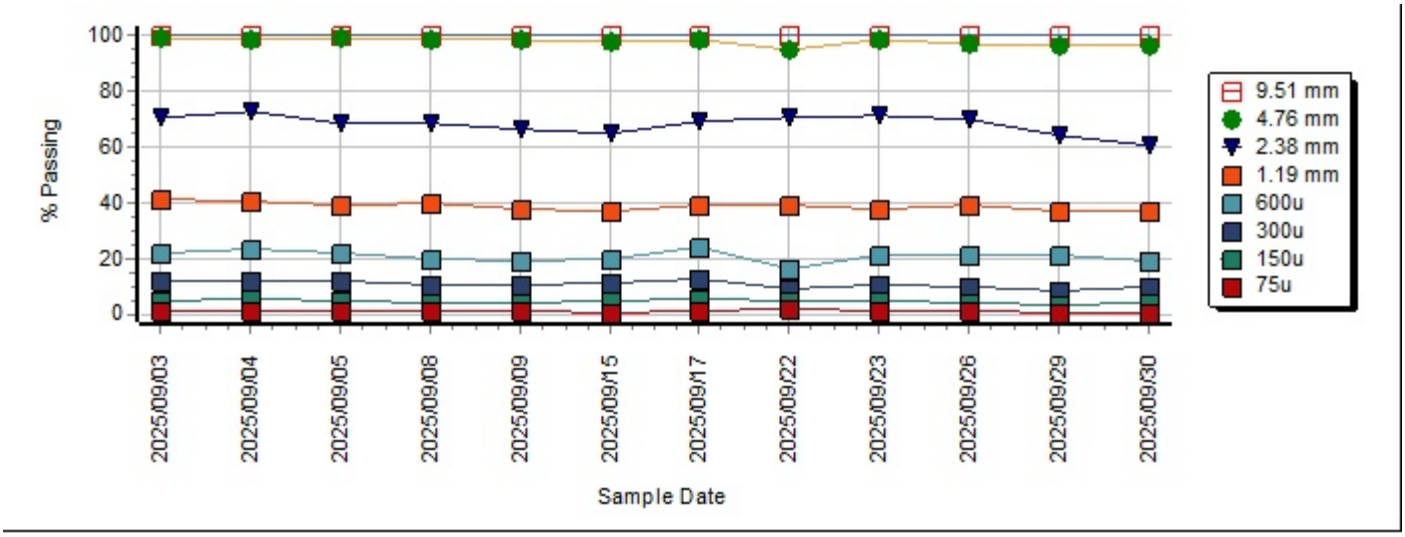

Approved By :

Daniel Andres Bustamante Certification # :